



www.zetagi.it

zetagi

 **Veneziani**

WOOD PROTECTION


Rev. 2 del 13/06/2016
Pagina 1 di 9

CICLI DI VERNICIATURA PER SERRAMENTI E INFISSI

COLORIFICIO SRL
zetagi

 **Veneziani**[®]
Vernici marine ed industriali

GARANZIA 10 ANNI DI DURATA

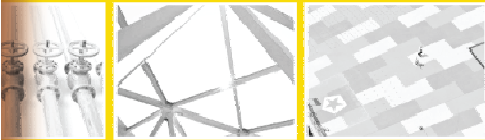

www.zetagi.it

zetagi

Veneziani

WOOD PROTECTION


Rev. 2 del 13/06/2016
Pagina 2 di 9

COLORIFICIO SRL
zetagi

GUIDA ALLA VERNICIATURA DEL SERRAMENTO IN LEGNO

Veneziani
Vernici marine ed industriali

PRODOTTI		CODICI
PRIMER	PRIMER "W" CONSOLIDANTE	681900
IMPREGNANTE	HOLZFREUND IMPREGNANTE W NEUTRO O COLORATO (uso generale)	SERIE 671.....
IMPREGNANTE	HOLZFREUND IMPREGNANTE W IK NEUTRO O COLORATO (per legni tannici)	SERIE 672.....
IMPREGNANTE	HOLZFREUND IMPREGNANTE W NEUTRO O COLORATO (uso generale)	SERIE 681.....
FONDO A SPRUZZO	HF FONDO "W" LONG LIFE (isolante)	672051
FONDO A SPRUZZO	FONDO "W" AMG 2001 A.C. LONG LIFE.	171663
FONDO IMMERSIONE	HF "W" INTERM. F.C.LONG LIFE (con fermavetri)	671086
FONDO IMMERSIONE	HF "W" INTERM. AC F.C.LONG LIFE (senza fermavetri)	671085
FONDO PER SMALTI	FONDO HYDROLAC BIANCO O COLORATO	SERIE 493...
FINITURA DA ESTERNO	HF FINITURA ACS NOCE LONG LIFE	171846
LACCATI A SPRUZZO	SMALTI HYDROLAC	SERIE 499...

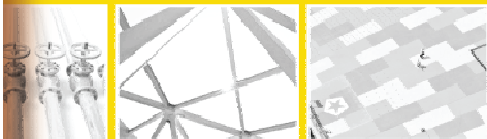

www.zetagi.it

zetagi

Veneziani
Vernici marine ed industriali

WOOD PROTECTION


Rev. 2 del 13/06/2016
Pagina 3 di 9

COLORIFICIO SRL
zetagi

INDICAZIONI GENERALI SULLA VERNICIATURA DEL SERRAMENTO

Veneziani
Vernici marine ed industriali

TIPI DI LEGNO	Nelle pagine seguenti sono indicati i possibili cicli di verniciatura suddivisi per i legni maggiormente utilizzati nella costruzione di serramenti. Tali cicli sono il frutto della ns. esperienza maturata con migliaia di prove di laboratorio e soprattutto con l' utilizzo diretto sul serramento da utilizzatori professionali su tutto il territorio nazionale. Il risultato finale sarà responsabilità dell'utente che dovrà assicurarsi che il prodotto corrisponda alla propria necessità.
SPESSORI	L' indicazione dei microns da applicare si intende come spessore del film bagnato.
APPLICAZIONE	L' applicazione degli impregnanti può essere fatta a pennello, spruzzo o preferibilmente per immersione o flow-coating per un tempo di contatto di circa 15 " e appendendo il serramento con una leggera inclinazione L' applicazione delle finiture deve essere fatta a spruzzo con sistema ad aria, misto-aria airmix o airless elettrostatico.
CARTEGGIATURA	Tra una mano e l' altra viene indicato il tempo minimo occorrente (a 20°C) per un' ideale carteggiatura, che sarà più o meno marcata secondo necessità; dove non è indicato nulla tra una mano e l' altra non è necessaria, ma rimane a discrezione dell' applicatore
SPAZZOLATURA	Tra una mano e l' altra viene indicato il tempo minimo occorrente (a 20°C) per un' ideale spazzolatura con macchine spazzolatrici, che sarà più o meno marcata secondo la necessità; dove non è indicato nulla tra una mano e l' altra non è necessaria, ma rimane a discrezione dell' applicatore
ESSICCAZIONE	Essiccare per almeno 24 ore a temperatura ambiente (minimo 15°C) oppure per almeno 180' in tunnel con temperatura di 30°C prima dell'accatastamento verticale con distanziatore idoneo.

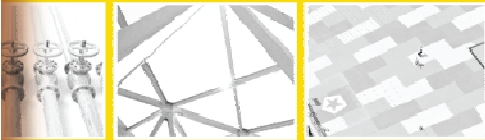

www.zetagi.it

TABELLA ESPLICATIVA CICLI MORDENZATI E LACCATI

	CICLO MORDENZATO FINESTRE	CICLO MORDENZATO SCHERMI OSCURANTI	CICLO LACCATO FINESTRE	CICLO LACCATO SCHERMI OSCURANTI
ABETE BIANCO	I O	SCONSIGLIATO	M N	SCONSIGLIATO
CASTAGNO*	L	SCONSIGLIATO	SCONSIGLIATO	SCONSIGLIATO
MERANTI	I O	SCONSIGLIATO	M N	SCONSIGLIATO
OKOUME'	I O	SCONSIGLIATO	M N	SCONSIGLIATO
OKOUME' MULTISTRATO	I O	O	M N	M N
ROVERE*	L	SCONSIGLIATO	SCONSIGLIATO	SCONSIGLIATO

*^SCONSIGLIATO L'UTILIZZO DI QUESTI LEGNI PER LA FABBRICAZIONE DI SCHERMI OSCURANTI





www.zetagi.it

zetagi

Veneziani
Vernici marine ed industriali

WOOD PROTECTION

Rev. 2 del 13/06/2016
Pagina 5 di 9

 COLORIFICIO SRL zetagi	<h2>MULTISTRATO DI OKOUME' OKOUME' MASSELLO/LAMELLARE MERANTI-ABETE BIANCO CICLI MORDENZATI</h2>	 Veneziani <small>Vernici marine ed industriali</small>
---	--	---

CICLI DI VERNICIATURA	1 ^a MANO	2 ^a MANO		3 ^a MANO	4 ^a MANO
MORDENZATO /	IMMERSIONE FC serie 681...	SPRUZZO 171663 200-225 µm	dopo 24 ore carteggiatura o spazzolatura	SPRUZZO 171846 300-325 µm	
O	IMMERSIONE FC serie 681...	FLOW COATING 671086 Con fermavetri FLOW COATING 671085 Senza fermavetri	SPRUZZO 171663 200-225 µm	dopo 24 ore carteggiatura o spazzolatura	SPRUZZO 171846 300-325 µm



www.zetagi.it

zetagi


Veneziani

WOOD PROTECTION



Rev. 2 del 13/06/2016
Pagina 6 di 9

	<h2>CASTAGNO ROVERE CICLI MORDENZATI</h2>	
---	---	---

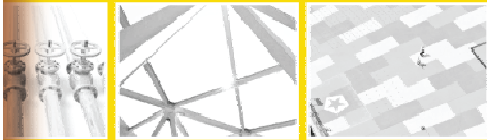CICLI DI VERNICIATURA	1 ^a MANO	2 ^a MANO	3 ^a MANO		4 ^a MANO
MORDENZATO L	IMMERSIONE FC 672...	IMMERSIONE FC serie 672061	SPRUZZO 672057 200-225 µm	dopo 24 ore carteggiatura o spazzolatura	SPRUZZO 171846 300-325 µm



www.zetagi.it


	ABETE BIANCO – MERANTI- OKOUME’ OKOUME’ MULTISTRATO CICLI LACCATI				
---	--	--	--	--	---

CICLI DI VERNICIATURA	1 ^a MANO	2 ^a MANO	3 ^a MANO		4 ^a MANO
LACCATO M	IMMERSIONE FC 671...	IMMERSIONE FC serie 671085	SPRUZZO 499029 250-275 µm	dopo 24 ore carteggiatura o spazzolatura	SPRUZZO 499029 250-275 µm

CICLI DI VERNICIATURA	1 ^a MANO	2 ^a MANO	3 ^a MANO		4 ^a MANO
LACCATO N	IMMERSIONE FC 671...	IMMERSIONE FC serie 671085	SPRUZZO 493029 250-275 µm	dopo 24 ore carteggiatura o spazzolatura	SPRUZZO 499029 250-275 µm

OSSERVAZIONI:

A causa del poro molto profondo è un supporto estremamente difficile da trattare in quanto presenta la formazione di bolle, causate dalla mancata disaerazione della vernice; inoltre l' incollaggio FENOLICO causa dei problemi di affioramento di cristalli bianchi di soda presenti nella colla fenolica, affioramento dovuto al passaggio dell' umidità attraverso il film di vernice. Il fenomeno è più evidente nei colori scuri; il lavaggio con acqua risolve solo temporaneamente il problema, poi i cristalli tendono a riapparire, tuttavia la durata del film di vernice non è compromesso. Garantito solo l' utilizzo dell' okoumè multistrato ad incollaggio MELAMMINICO.

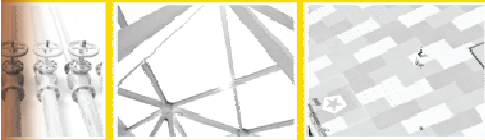

www.zetagi.it

IMPREGNANTI COPERTI DA GARANZIA

ABETE BIANCO	quercia	681322
	noce rossiccio	681125
	noce	681001
	rovere scuro	681008
	noce scuro	681004
	douglas	681002
	mogano	681006
	verde	681116
MERANTI OKOUME' MASSELLO OKOUME' MULTISTRATO	noce rossiccio	681125
	noce	681001
	rovere scuro	681008
	noce scuro	681004
	douglas	681002
	mogano	681006
CASTAGNO ROVERE	noce rossiccio	672125
	noce	672001
	rovere scuro	672008
	noce scuro	672004
	douglas	672002
	mogano	672006



www.zetagi.it

zetagi

 **Veneziani**

WOOD PROTECTION

Rev. 2 del 13/06/2016
Pagina 9 di 9